

Producteur : HOLCIM - HIRTZFELDEN
Granulats : GRAVILLON ROULE 16/32
Péetrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Roulés

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 31.5

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A (14/01/2013)


	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	f
	8	16	31.5	45	63		
Etendue e		15	15				
V.S.S.+U	6.0	20.0	100.0			24.00	1.80
V.S.S.	5.0	15.0	99.0			20.00	1.50
V.S.I.		0.0	84.0	98.0	100.0		
V.S.I.-U		0.0	79.0	97.0			
LS	5.0	20.0	99.0			20.00	1.50
LI		0.0	80.0	98.0	100.0		

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/12 au 20/12/12

	8	16	31.5	45	63	FI	f
Maximum	0.8	12.0	98.1	100.0	100.0	16.00	0.69
Xf+1.25xEcart-types	0.4	8.1	98.1	100.0	100.0		0.35
Moyenne Xf	0.2	4.4	94.9	100.0	100.0	11.43	0.11
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.6	91.7	100.0	100.0		0.00
Minimum	0.0	0.6	87.6	100.0	100.0	8.20	0.00
Ecart-type	0.20	2.98	2.59	0.00	0.00	2.509	0.196
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	6	22

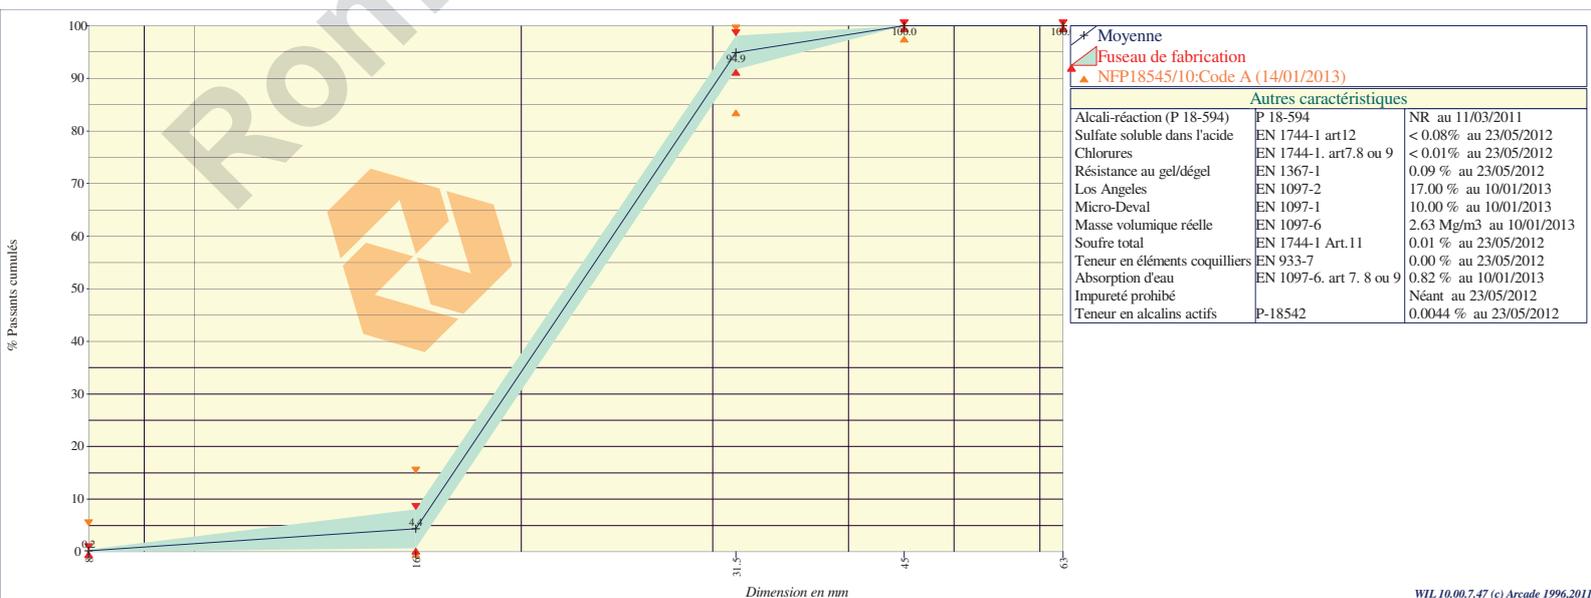

F. MALAISE